



## Europäische Technische Zulassung ETA-11/0514

Handelsbezeichnung  
*Trade name*

MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschlüsse  
*MKT Injection system VMU eco for rebar connections*

Zulassungsinhaber  
*Holder of approval*

MKT  
Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG  
Auf dem Immel 2  
67685 Weilerbach  
DEUTSCHLAND

Zulassungsgegenstand  
und Verwendungszweck

*Generic type and use  
of construction product*

Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss mit dem MKT  
Injektionssystem VMU eco  
*Post-installed rebar connection with MKT injection System VMU eco*

Geltungsdauer:  
*Validity:* vom  
*from*  
bis  
*to*

28. November 2011  
6. Oktober 2014

Herstellwerk  
*Manufacturing plant*

Werk 2, D

Diese Zulassung umfasst  
*This Approval contains*

20 Seiten einschließlich 11 Anhänge  
*20 pages including 11 annexes*

## I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
  - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte<sup>1</sup>, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates<sup>2</sup> und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>3</sup>;
  - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998<sup>4</sup>, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 31. Oktober 2006<sup>5</sup>;
  - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission<sup>6</sup>;
  - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton - Teil 5: Verbunddübel", ETAG 001-05.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

<sup>2</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

<sup>3</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

<sup>4</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

<sup>5</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 2006, S. 2407, 2416

<sup>6</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

## II **BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG**

### 1 **Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks**

#### 1.1 **Beschreibung des Bauprodukts**

Gegenstand dieser Zulassung ist der nachträglich eingemörtelte Anschluss von Betonstahl mit dem "MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss" durch Verankerung oder Übergreifungsstoß in vorhandene Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln für den Stahlbetonbau.

Für den Bewehrungsanschluss wird Betonstahl mit einem Durchmesser  $\varnothing$  von 8 bis 25 mm entsprechend Anhang 1 mit dem MKT Injektionsmörtel VMU eco verwendet. Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen dem Stahlteil, dem Injektionsmörtel und dem Beton verankert.

#### 1.2 **Verwendungszweck**

Der Bewehrungsanschluss darf in Normalbeton der Festigkeitsklassen von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000 verwendet werden. Er darf in nicht karbonatisiertem Beton mit einem zulässigen Chloridgehalt von 0.40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt entsprechend EN 206-1 verwendet werden.

Bewehrungsanschlüsse mit Betonstabstahl dürfen nur für vorwiegend statischer Belastung eingesetzt werden.

Der Feuerwiderstand nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschlüsse ist durch diese europäische technische Zulassung nicht berücksichtigt. Ermüdung, dynamische oder seismische Einwirkungen auf nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse werden in dieser europäischen technischen Zulassung nicht behandelt.

Es dürfen nur Bewehrungsanschlüsse ausgeführt werden, die auch mit einbetonierten geraden Betonstäben möglich sind, z. B. in den folgenden Anwendungsfällen (siehe Anhang 2):

- Übergreifungsstoß mit einer im Bauteil vorhandenen Bewehrung (Bilder 1 und 2),
- Verankerung der Bewehrung am Auflager von Platten oder Balken (z. B. nach Bild 3: Endauflager einer Platte, die gelenkig gelagert berechnet wurde, sowie deren konstruktive Einspannbewehrung),
- Verankerung der Bewehrung von überwiegend auf Druck beanspruchten Bauteilen (Bild 4),
- Verankerung von Bewehrung zur Abdeckung der Zugkraftdeckungslinie (Bild 5).

Die nachträglichen Bewehrungsanschlüsse dürfen im Temperaturbereich von  $-40\text{ °C}$  bis  $+80\text{ °C}$  (max. Kurzzeit-Temperatur  $+80\text{ °C}$  und max. Langzeit-Temperatur  $+50\text{ °C}$ ) verwendet werden.

Die europäische technische Zulassung beinhaltet Verankerungen in Bohrlöchern, die durch Hammerbohren oder Pressluftbohren hergestellt wurden. Der nachträgliche Bewehrungsanschluss darf in trockenen oder nassen Beton, jedoch nicht in mit Wasser gefüllte Bohrlöcher hergestellt werden.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüsse von 50 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

## 2 Merkmale des Produktes und Nachweisverfahren

### 2.1 Merkmale des Produktes

Der nachträgliche Bewehrungsanschluss entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhänge 1 bis 3. Die in den Anhängen 1 bis 3 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen müssen den in der technischen Dokumentation<sup>7</sup> dieser europäischen technischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

Die zwei Komponenten des Injektionsmörtels werden unvermischt in Koaxialkartuschen oder in side-by-side-Kartuschen gemäß Anhang 1 geliefert. Jede Kartusche ist mit dem Handelsnamen "MKT Injektionsmörtel VMU eco", Verarbeitungshinweisen, dem Haltbarkeitsdatum, der Gefahrenbezeichnung, der Aushärtezeit und der Verarbeitungszeit (abhängig von der Temperatur) gekennzeichnet.

Der Betonstahl entspricht den Angaben im Anhang 3.

### 2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des nachträglichen Bewehrungsanschlusses für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metaldübel zur Verankerung im Beton", Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 5 "Verbunddübel" und dem EOTA Technical Report TR 023 "Beurteilung von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüssen"<sup>8</sup>.

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

## 3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

### 3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 96/582/EG der Europäischen Kommission<sup>9</sup> ist das System 2(i) (bezeichnet als System 1) der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
  - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
  - (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan;

<sup>7</sup> Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

<sup>8</sup> Der EOTA Technical Report TR 023 "Assessment of post-installed rebar connections" ist in englischer Sprache auf der Internetseite [www.eota.eu](http://www.eota.eu) veröffentlicht.

<sup>9</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
- (3) Erstprüfung des Produkts;
  - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
  - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

## 3.2 Zuständigkeiten

### 3.2.1 Aufgaben des Herstellers

#### 3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/Rohstoffe/Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüfplan übereinstimmen, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist. Der Prüfplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.<sup>10</sup>

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans auszuwerten.

#### 3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dübel zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüfplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

### 3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüfplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

<sup>10</sup>

Der Prüfplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

### 3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung des Injektionsmörtels anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Zulassungsinhabers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie für die europäische technische Zulassung.

## 4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

### 4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

### 4.2 Entwurf

Die Bewehrungsanschlüsse sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist mindestens folgendes anzugeben:

- Betonfestigkeitsklassen,
- Durchmesser, Bohrverfahren, Betondeckung, Achsabstand und Setztiefe der eingemörtelten Bewehrungsstäbe,
- Markierungslängen Maß  $l_m$  und  $l_v$  auf der Mischerverlängerung gemäß Anhang 9,
- Gegebenenfalls Verwendung der Führungseinrichtung (Bohrhilfe) bei randnahen Bohrungen,
- Art der Vorbereitung der Fuge zum anzuschließenden Bauteil einschließlich Durchmesser und Dicke der Betonschicht, die entfernt werden muss.

### 4.3 Bemessung

#### 4.3.1 Allgemeines

Die tatsächliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der Baudokumentation festzustellen und beim Entwurf zu berücksichtigen.

Die Bemessung der nachträglichen Bewehrungsanschlüsse mit Betonstahl nach Anhang 2 und die Ermittlung der in der Kontaktfuge zu übertragenden Schnittkräfte richtet sich nach EN 1992-1-1:2004. Bei der Ermittlung der Zugkraft im Bewehrungsstab ist die statische Nutzhöhe der eingemörtelten Bewehrung zu berücksichtigen.

Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Kräfteinleitung in den Beton ist erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

#### 4.3.2 Ermittlung des Basiswertes der Verankerungslänge

Der erforderliche Basiswert der Verankerungslänge  $l_{b,rqd}$  ist nach EN 1992-1-1, Abschnitt 8.4.3 zu ermitteln:

$$l_{b,rqd} = (\varnothing / 4) \times (\sigma_{sd} / f_{bd})$$

mit:  $\varnothing$  = Durchmesser des Bewehrungsstabes

$\sigma_{sd}$  = berechnete Bemessungsspannung des Bewehrungsstabes

$f_{bd}$  = Bemessungswert der Verbundtragfähigkeit nach Anhang 5, Tabelle 4 unter Berücksichtigung des Beiwertes für die Qualität der Verbundbedingungen

#### 4.3.3 Ermittlung des Bemessungswertes der Verankerungslänge

Der erforderliche Bemessungswert der Verankerungslänge  $l_{b,rqd}$  ist nach EN 1992-1-1, Abschnitt 8.4.4 zu ermitteln:

$$l_{bd} = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 l_{b,rqd} \geq l_{b,min}$$

mit:  $l_{b,rqd}$  = entsprechend Abschnitt 4.3.2

$\alpha_1$  = 1,0 für gerade Stäbe

$\alpha_2$  = 0,7...1,0 berechnet nach EN 1992-1-1, Tabelle 8.2

$\alpha_3$  = 1,0 keine Querbewehrung

$\alpha_4$  = 1,0 keine angeschweißte Querbewehrung

$\alpha_5$  = 0,7...1,0 zur Berücksichtigung von Querdruck nach EN 1992-1-1, Tabelle 8.2

$l_{b,min}$  = Mindestverankerungslänge nach EN 1992-1-1

= 1,5 max {0,3  $l_{b,rqd}$ ; 10  $\varnothing$ ; 100 mm} unter Zug

= 1,5 max {0,6  $l_{b,rqd}$ ; 10  $\varnothing$ ; 100 mm} unter Druck

Die maximal zulässige Setztiefe ist in Abhängigkeit von der Mörteltemperatur und dem Stabdurchmesser in Anhang 5 angegeben.

#### 4.3.4 Übergreifungslänge

Der erforderliche Bemessungswert der Übergreifungslänge  $l_0$  ist nach EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.3 zu ermitteln:

$$l_0 = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_5 \alpha_6 l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$$

mit:  $l_{b,rqd}$  = entsprechend Abschnitt 4.3.2

$\alpha_1$  = 1,0 für gerade Stäbe

$\alpha_2$  = 0,7...1,0 berechnet nach EN 1992-1-1, Tabelle 8.2

$\alpha_3$  = 1,0 keine Querbewehrung

$\alpha_5$  = 0,7...1,0 zur Berücksichtigung von Querdruck nach EN 1992-1-1, Tabelle 8.2

$\alpha_6$  = 1,0...1,5 zur Berücksichtigung des Einflusses des Anteils gestoßener Stäbe am Gesamtquerschnitt des Betonstahles nach EN 1992-1-1, Tabelle 8.3

$l_{0,min}$  = Mindestübergreifungslänge nach EN 1992-1-1

= 1,5 max {0,3  $\alpha_6 l_{b,rqd}$ ; 15  $\varnothing$ ; 200 mm}

Die maximal zulässige Setztiefe ist in Abhängigkeit von der Mörteltemperatur und dem Stabdurchmesser in Anhang 5 angegeben.

#### 4.3.5 Einbindetiefe für Übergreifungsstöße

Bei der Berechnung der effektiven Einbindetiefe von Übergreifungsstößen ist die Betondeckung  $c_1$  an der Stirnseite des vorhandenen Stabes zu berücksichtigen (siehe Anhang 4, Bild 7):

$$l_v \geq l_0 + c_1$$

mit:  $l_0$  = erforderliche Übergreifungslänge nach Abschnitt 4.3.4 und nach EN 1992-1-1

$c_1$  = Betondeckung an der Stirnseite des vorhandenen Stabes (siehe auch Anhang 4)

Ist der lichte Abstand der gestoßenen Stäbe größer als  $4 \varnothing$ , so muss die Übergreifungslänge um die Differenz zwischen dem vorhandenen lichten Stababstand und  $4 \varnothing$  vergrößert werden.

#### 4.3.6 Betondeckung

Die erforderliche Betondeckung für die eingemörtelten Bewehrungsstäbe ist in Abhängigkeit vom Bohrverfahren und von der Bohrtoleranz in Anhang 5, Tabelle 2 angegeben.

Außerdem ist die Mindestbetondeckung nach EN 1992-1-1, Abschnitt 4.4.1.2 einzuhalten.

#### 4.3.7 Querbewehrung

Die erforderliche Querbewehrung im Bereich der eingemörtelten Bewehrungsstäbe richtet sich nach EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4.

#### 4.3.8 Anschlussfuge

Die Übertragung von Querkraften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist entsprechend EN 1992-1-1 nachzuweisen. Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.

Bei einer karbonatisierten Oberfläche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachträglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von  $\varnothing +60$  mm zu entfernen.

Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung für die entsprechenden Umweltbedingungen nach EN 1992-1-1 entsprechen.

Dies entfällt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

#### 4.4 Einbau

Von der Brauchbarkeit des nachträglichen Bewehrungsanschlusses kann nur dann ausgegangen werden, wenn der Bewehrungsstab folgendermaßen eingebaut sind:

- der Einbau von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben ist durch entsprechend geschultes Personal und unter Überwachung auf der Baustelle vorzunehmen; die Bedingungen für die entsprechende Schulung des Baustellenpersonals und für die Überwachung auf der Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der Einbau vorgenommen wird,
- Verwendung des Injektionssystems nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile des Injektionssystems,
- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung angegebenen Werkzeugen,
- Überprüfung vor dem Einbau des Bewehrungsstabes, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der nachträgliche Bewehrungsanschluss gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume,
- Überprüfung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrungsstäbe nicht ersichtlich ist, müssen diese mittels dafür geeigneter Bewehrungssuchgeräte auf Grundlage der Baudokumentation festgestellt und für die Übergreifungsstöße am Bauteil markiert werden),
- Einhaltung der in den Ausführungszeichnungen angegebenen Verankerungstiefe,

- Einhaltung der in den Ausführungszeichnungen angegebenen Betondeckung und Stababstände,
- Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung,
- im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln,
- der nachträgliche Bewehrungsanschluss darf nicht in wassergefüllte Bohrlöcher gesetzt werden,
- Bohrlochherstellung, Bohrlochreinigung und Installation ist nur mit der vom Hersteller spezifizierten Ausrüstung entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers zulässig (siehe Anhang 6 bis 9); es ist sicherzustellen, dass diese Ausrüstung vorhanden ist und auf der Baustelle verwendet wird,
- bei der Aushärtung des Injektionsmörtels darf die Bauteiltemperatur 0 °C nicht unterschreiten und +40 °C nicht überschreiten; Einhaltung der Aushärtezeiten in Anhang 8.

## 5 Vorgaben für den Hersteller

### 5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten über die besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschließlich der Anhänge, auf die verwiesen wird, sowie den Abschnitten 4 und 5.2 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Darüber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Bohrerinnendurchmesser,
- Durchmesser des Bewehrungsstabes,
- Zulässiger Temperaturbereich während der Nutzung,
- Aushärtezeit des Injektionsmörtels,
- Angaben über den Einbauvorgang einschließlich Reinigung des Bohrlochs,
- Hinweis für speziell zu nutzende Ausrüstung,
- Herstelllos.

Alle Angaben müssen in deutlicher und verständlicher Form erfolgen.

### 5.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Mörtelkartuschen sind vor Sonneneinstrahlung zu schützen und entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von mindestens +5 °C bis höchstens +25 °C zu lagern.

Mörtelkartuschen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum dürfen nicht mehr verwendet werden.


Georg Feistel  
Abteilungsleiter

Beglaubigt

## Produktbeschreibung und Anwendung

- Nur für die Bemessung von Bewehrungsanschlüssen nach EN 1992-1-1:2004
- Nicht karbonatisierter Normalbeton C12/15 – C50/60 nach EN 206-1:2000
- Bewehrungsstäbe, Ø 8 mm – 25 mm nach Anhang 3, Tabelle 1
- Maximale Langzeittemperatur +50 °C, maximale Kurzzeittemperatur +80 °C
- Maximale Verankerungslänge siehe Anhang 5, Tabelle 3
- Installation in trockenen und nassen Bohrlöchern, jedoch nicht in wassergefüllten Bohrlöchern

Verschlusskappe




Typ „coaxial“

Aufdruck der Mörtelkartuschen:  
MKT Injektionsmörtel VMU eco,  
Verarbeitungshinweise, Chargennummer,  
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenbezeichnung,  
Härtungs- und Verarbeitungszeiten


Mörtelkartusche

Typ „side-by-side“




Aufdruck der Mörtelkartuschen: MKT Injektions-  
mörtel VMU eco, Verarbeitungshinweise,  
Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Gefahren-  
bezeichnung, Härtings- und Verarbeitungszeiten

Reinigungsschlauch



Handschiebeventil


Ausblaspumpe

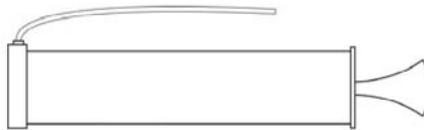


Bürste



Bürstenverlängerung




SDS Plus Adapter




Injektionsadapter




Mischerverlängerung



Statikmischer

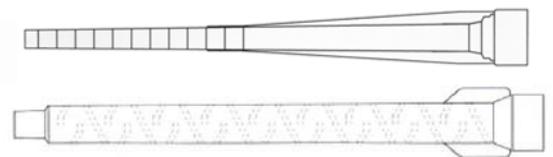


Auspresspistolen

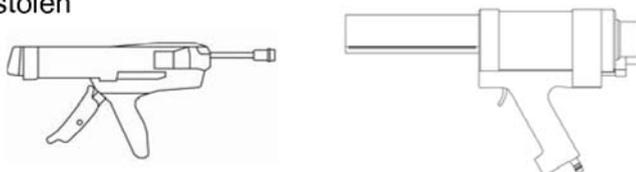


MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss

Produktbeschreibung und Verwendung


Anhang 1

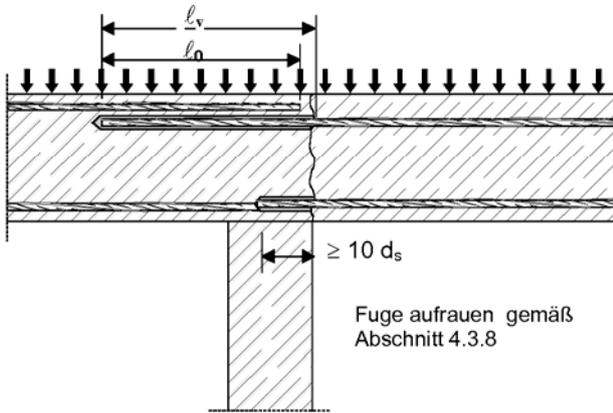


**Bild 1:** Übergreifungsstoß in Platten und Balken

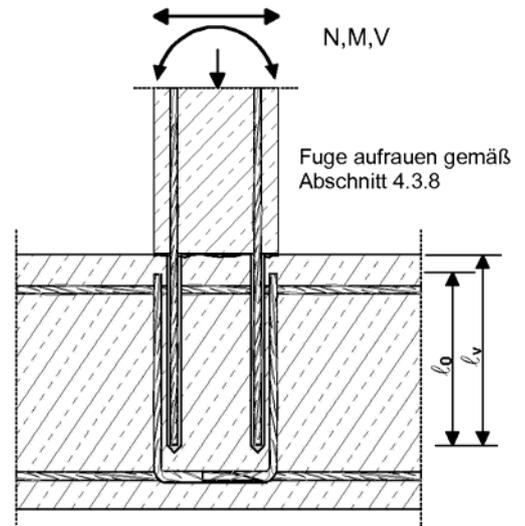


**Bild 2:** Übergreifungsstoß im Fundament einer biegebeanspruchten Stütze oder Wand

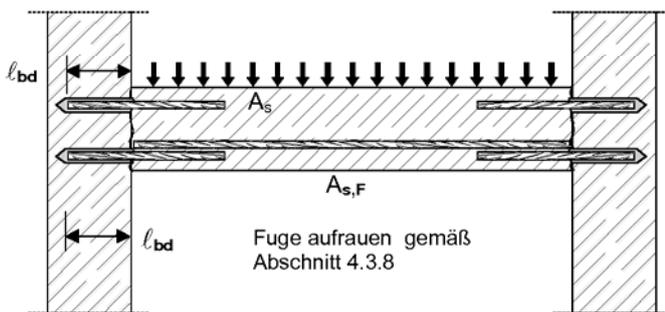

**Bild 3:** Endverankerung von Platten oder Balken, bemessen als Einfeldträger

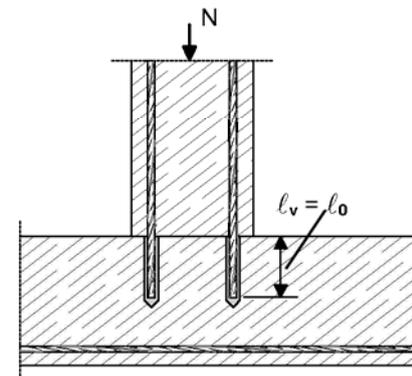

**Bild 4:** Bewehrungsanschluss überwiegend auf Druck beanspruchter Bauteile.

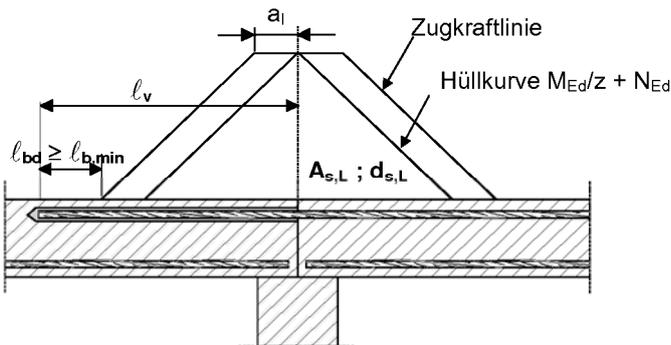


**Bild 5:** Verankerung von Bewehrung zur Deckung der Zugkraftlinie

**Anmerkungen zu Bild 1 – 5:**  
Die erforderliche Querbewehrung nach EN 1992-1-1 ist nicht dargestellt. Die Querkraft zwischen altem und neuem Beton muss nach EN 1992-1-1 bemessen werden. Allgemeine Konstruktionsregeln für Verankerungen und Übergreifungsstöße siehe Anhang 4.

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Anwendungsbeispiele für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsstäbe**

**Anhang 2**



**Bild 6:** Eigenschaften der Bewehrungsstäbe

**Tabelle 1: Werkstoffe**

a) Auszug aus EN 1992-1-1 Anhang C, Tabelle C.1, Eigenschaften der Bewehrungsstäbe

| Produktart   |                                | Stäbe und Betonstabstahl vom Ring |                  |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Klasse   |                                | B                                 | C                |
| Charakteristische Streckgrenze $f_{yk}$ oder $f_{0,2k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) |                                | 400 bis 600                       |                  |
| Mindestwert von $k = (f_t / f_y)_k$  |                                | ≥ 1,08                            | ≥ 1,15<br>< 1,35 |
| Charakteristische Dehnung bei Höchstlast $\epsilon_{uk}$ (%)                 |                                | ≥ 5,0                             | ≥ 7,5            |
| Biegebarkeit   |                                | Biege- / Rückbiegetest            |                  |
| Maximale Abweichung von der Nennmasse (Einzelstab) (%)                       | Nenndurchmesser des Stabs (mm) |                                   |                  |
|  | ≤ 8<br>> 8                     | ± 6,0<br>± 4,5                    |                  |

b) Auszug aus EN 1992-1-1 Anhang C, Tabelle C.2N, Eigenschaften der Bewehrungsstäbe


| Produktart  |                                | Stäbe und Betonstabstahl vom Ring |   |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| Klasse  |                                | B                                 | C |
| Verbund:<br>Mindestwerte der bezogenen Rippenfläche $f_{R,min}$ | Nenndurchmesser des Stabs (mm) |                                   |   |
|   | 8 bis 12<br>> 12               | 0,040<br>0,056                    |   |

Die Rippenhöhe des Bewehrungsstabes sollte  $0,05d \leq h \leq 0,07d$  betragen.  
(d: Nenndurchmesser des Stabs; h: Rippenhöhe)

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Eigenschaften der Bewehrungsstäbe**

**Anhang 3**

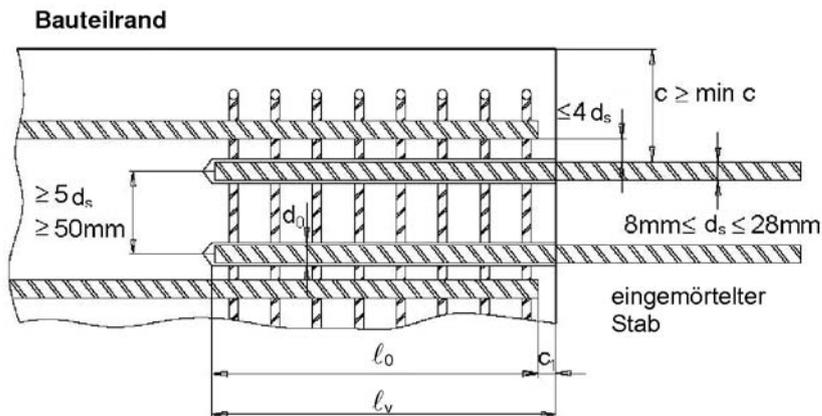

**Bild 7:** Allgemeine Konstruktionsregeln für eingemörtelte Bewehrungsstäbe

- c      Betondeckung des eingemörtelten Bewehrungsstabes  
c<sub>1</sub>    Betondeckung an der Stirnseite des einbetonierten Bewehrungsstabes  
min c   Mindestbetondeckung nach Tabelle 2  
d<sub>s</sub>    Durchmesser des eingemörtelten Bewehrungsstabes  
l<sub>0</sub>    Länge des Übergreifungsstoßes  
l<sub>v</sub>    Verankerungslänge  
d<sub>0</sub>    Bohrennennendurchmesser nach Anhang 7, Tabelle 5

Folgende Hinweise sind zu beachten:

- Die Verbundspannung  $f_{bd}$  darf nach EN 1992-1-1 angesetzt werden
- $l_0$  und  $l_v$  entsprechend Abschnitt 4.3.4 und 4.3.5
- Querbewehrung nach EN 1992-1-1.
- Ist der lichte Abstand der gestoßenen Stäbe größer als  $4 d_s$  mm so muss die Übergreifungslänge um die Differenz zwischen dem vorhandenen lichten Stababstand und  $4 d_s$  mm vergrößert werden.
- Das Mindestmaß der Betondeckung nach EN 1992-1-1 muss eingehalten werden

MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss


Allgemeine Konstruktionsregeln von eingemörtelten  
Bewehrungsstäben

Anhang 4

**Tabelle 2: Mindestbetondeckung min c des eingemörtelten Bewehrungsstabes in Abhängigkeit vom Bohrverfahren und der Bohrtoleranz**

| Bohrverfahren                | Stabdurchmesser | ohne Bohrhilfe                              | mit Bohrhilfe                               |
|------------------------------|-----------------|---|---|
| Hammer- und<br>Diamantbohren | < 25 mm         | $30 \text{ mm} + 0,06 \cdot l_v \geq 2 d_s$ | $30 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v \geq 2 d_s$ |
|                              | = 25 mm         | $40 \text{ mm} + 0,06 \cdot l_v \geq 2 d_s$ | $40 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v \geq 2 d_s$ |
| Pressluftbohren              | < 25 mm         | $50 \text{ mm} + 0,08 \cdot l_v$            | $50 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v$            |
|                              | = 25 mm         | $60 \text{ mm} + 0,08 \cdot l_v$            | $60 \text{ mm} + 0,02 \cdot l_v$            |

Die Mindestbetondeckung gemäß EN 1992-1-1:2004 ist einzuhalten.

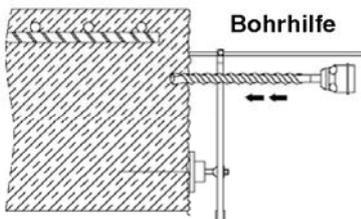

**Tabelle 3: Mindestverankerungslänge<sup>1)</sup> und Übergreifungslänge für C20/25 und maximale Verankerungslänge  $l_{max}$**

| Stab                   |                                | $l_{b,min}$ [mm] | $l_{o,min}$ [mm] | $l_{max}$ [mm] |
|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| $\varnothing d_s$ [mm] | $f_{y,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] |                  |                  |                |
| 8                      | 500                            | 170              | 300              | 1000           |
| 10                     | 500                            | 213              | 300              | 1000           |
| 12                     | 500                            | 255              | 300              | 1200           |
| 14                     | 500                            | 298              | 315              | 1400           |
| 16                     | 500                            | 340              | 360              | 1600           |
| 20                     | 500                            | 425              | 450              | 2000           |
| 22                     | 500                            | 468              | 495              | 2000           |
| 24                     | 500                            | 510              | 540              | 2000           |
| 25                     | 500                            | 532              | 563              | 2000           |

<sup>1)</sup> gemäß EN 1992-1-1: 2004:  $l_{b,min}$  (8.6) und  $l_{o,min}$  (8.11) für gute Verbundbedingungen und  $a_6 = 1,0$  bei maximaler Streckgrenze für BSt 500 S Betonstähle und  $\gamma_M = 1,15$

**Tabelle 4: Bemessungswerte für die Verbundspannung  $f_{bd}$ <sup>2)</sup>**

| Normalbeton<br>Festigkeitsklasse                                 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bemessungswert der Verbundspannung $f_{bd}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | 1,6    | 2,0    | 2,3    | 2,7    | 3,0    | 3,4    | 3,7    | 4,0    | 4,3    |











<sup>2)</sup> Die Werte für  $f_{bd}$  sind für gute Verbundbedingungen gemäß EN 1992-1-1:2004 gültig. Für alle anderen Verbundbedingungen ist  $f_{bd}$  mit 0,7 zu multiplizieren.

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Mindestbetondeckung,  
Mindestverankerungslänge,  
Bemessungswerte der Verbundspannung  $f_{bd}$**

**Anhang 5**

## Montageanweisung




|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  |   | <p>Bohrerdurchmesser entsprechend Tabelle 5 auswählen. Bohrloch mit Hammer- oder Pressluftbohrer erstellen.</p> <p><b>Bohrloch muss unmittelbar vor der Montage des Ankers gereinigt werden.</b></p>  |
| 2a. |  <p>oder</p>     | <p>Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollständig mit Druckluft (min. 6 bar) oder Ausblaspumpe ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern sind Verlängerungen zu verwenden.</p> <p>Bohrlöcher tiefer 240 mm <b>müssen</b> mit min. 6 bar ölfreier Druckluft ausgeblasen werden.</p>   |
| 2b. |   | <p>Bohrloch mit geeigneter Drahtbürste gem. Tabelle 5 (minimaler Bürstendurchmesser <math>d_{b,min}</math> ist einzuhalten und zu überprüfen) 4x mittels eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine ausbürsten. Bei tiefen Bohrlöchern Bürstenverlängerung benutzen.</p>  |
| 2c. |  <p>oder</p>  | <p>Anschließend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollständig mit Druckluft (min. 6 bar) oder Ausblaspumpe ausblasen. Bei tiefen Bohrlöchern sind Verlängerungen zu verwenden.</p> <p>Bohrlöcher tiefer 240 mm <b>müssen</b> mit min. 6 bar ölfreier Druckluft ausgeblasen werden.</p>   |
| 3.  |   | <p>Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartuschen aufschrauben und Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen.<br/>Bei jeder Arbeitsunterbrechung länger als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle 6) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.</p>  |
| 4.  |   | <p>Vor dem Injizieren des Mörtels die geforderte Verankerungslänge auf dem Bewehrungsstab markieren (z.B. mit Klebeband). Danach den Bewehrungsstab in das leere Bohrloch einführen, um die korrekte Bohrlochtiefe zu überprüfen.</p>   |
| 5.  |   | <p>Der Mörtelvorlauf ist nicht zur Befestigung des Bewehrungsseisens geeignet. Daher Vorlauf solange werfen, bis sich eine gleichmäßig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hübe.</p>  |
| 6.  |   | <p>Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her zu ca. 2/3 mit Verbundmörtel befüllen. Langsames Zurückziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen. Für Setztiefen größer 190 mm passende Mischerverlängerung verwenden. Für Horizontal- oder Überkopfmontage sowie bei Bohrlöchern tiefer als 240 mm sind Injektionsadapter gemäß Anhang 9 zu verwenden. Die temperaturabhängigen Verarbeitungszeiten (Tabelle 6) sind zu beachten.</p> |
| 7.  |   | <p>Bewehrungsstab mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einführen.<br/>Der Bewehrungsstab sollte schmutz-, fett- und ölfrei sein.</p>  |

MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss

Montageanweisung

Anhang 6

## Montageanleitung (Fortsetzung)

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 8.  |  | Nach Installation des Bewehrungsstabes sollte der Ringspalt komplett mit Mörtel ausgefüllt sein. Wird kein Mörtel an der Betonoberfläche sichtbar, ist die Ankerstange sofort heraus zu ziehen und erneut bei Schritt 6 zu beginnen. Bei Überkopfmontage ist die Ankerstange zu fixieren (z.B. Holzkeile) |
| 9.  |  | Die angegebene Aushärtezeit (s. Tabelle 6) muss einhalten werden. Während der Aushärtezeit darf die Ankerstange nicht bewegt oder belastet werden.  |
| 10. |  | Ausgetretenen Mörtel entfernen.   |

## Stahlbürste



Tabelle 5: Parameter für Reinigungs- und Installationszubehör

| $d_s$<br>Stab - $\emptyset$ | $d_0$<br>Bohrer - $\emptyset$ | $d_b$<br>Bürsten - $\emptyset$ | $d_{b,min}$<br>min. Bürsten - $\emptyset$ |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| [mm]                        | [mm]                          | [mm]                           | [mm]                                      |
| 8                           | 12                            | 14                             | 12,5                                      |
| 10                          | 14                            | 16                             | 14,5                                      |
| 12                          | 16                            | 18                             | 16,5                                      |
| 14                          | 18                            | 20                             | 18,5                                      |
| 16                          | 20                            | 22                             | 20,5                                      |
| 20                          | 25                            | 27                             | 25,5                                      |
| 22                          | 28                            | 30                             | 28,5                                      |
| 24                          | 32                            | 34                             | 32,5                                      |
| 25                          | 32                            | 34                             | 32,5                                      |

MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss

Montageanweisung (Fortsetzung),  
Reinigungs- und Installationszubehör

Anhang 7

**Tabelle 6: Verarbeitungszeiten und Aushärtezeiten**

| Beton Temperatur  | Verarbeitungszeit <sup>1)</sup> | Mindest-Aushärtezeit in trockenem Beton <sup>4)</sup> |
|-------------------|---------------------------------|---|
|                   | $t_{gel}$                       | $t_{cure,dry}$  |
| 0°C bis + 4°C     | 45 <sup>2)</sup> min            | 7 h   |
| + 5°C bis + 9°C   | 25 <sup>2)</sup> min            | 2 h   |
| + 10°C bis + 19°C | 15 <sup>2)</sup> min            | 80 min  |
| + 20°C bis + 24°C | 6 <sup>2)</sup> min             | 45 min  |
| + 25°C bis + 29°C | 4 <sup>2)</sup> min             | 25 min  |
| + 30°C bis + 40°C | 2,5 <sup>3)</sup> min           | 15 min  |

<sup>1)</sup>  $t_{gel}$ : Maximale Zeit vom Injizieren des Mörtels bis zum Ende des Setzvorgangs.

<sup>2)</sup> Kartuscentemperatur **muss** zwischen + 5°C und + 25°C liegen.

<sup>3)</sup> Kartuscentemperatur **muss** unter + 20°C liegen.

<sup>4)</sup> Die Aushärtezeiten  $t_{cure,dry}$  sind in feuchtem Beton zu verdoppeln.

**Tabelle 7: Auspressgeräte**

| Kartusche Typ/Größe                         | Manuell   |  | Druckluftbetrieben  |
|---|---|--|---|
| Koaxial Kartuschen<br>150, 280, 300, 330 ml | <br>VM-P 330 |  | -   |
| Koaxial Kartuschen<br>380, 410, 420 ml      | <br>VM-P 380 | <br>VM-P 380 Profi | <br>VM-P 380 Pneumatik |
| Side-by-side Kartuschen<br>235, 345 ml      | <br>VM-P 345 | <br>VM-P 345 Profi | <br>VM-P 345 Pneumatik |
| Side-by-side Kartusche<br>865 ml            | -   | -  | <br>VM-P 865 Pneumatik |

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Verarbeitungszeiten und Aushärtezeiten,  
Auspressgeräte**

**Anhang 8**



**Bild 8:** Markierungslänge  $l_m$  auf der Mischerverlängerung

**Gleichung 1:**  $l_m = h_1 \cdot (1,2 \cdot d_s^2 / d_o^2 - 0,2)$  [mm]

Als grobe Abschätzung kann  $l_m = 1/3 h_1$  angenommen werden.  
Solange das Bohrloch mit Mörtel befüllen, bis die Markierung  $l_m$  sichtbar wird.

- $l_m$  Länge vom Ende des Stauzapfen bis zur Markierung auf der Mischerverlängerung
- $h_1$  geplante Verankerungslänge = Bohrlochtiefe
- $d$  Stabdurchmesser
- $d_o$  Bohrerennendurchmesser

**Tabelle 8: Injektionsadapter, max. Verankerungstiefe und Mischerverlängerungen**

| Stab- $\emptyset$<br>$d_s$ | Bohr - $\emptyset$ |                      | Injektions-<br>adapter | Kartusche:                                 |                          |                       |                          |           |                          |
|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
|                            |                    |                      |                        | koaxial (alle), side-by-side (235, 345 ml) |                          | side-by-side (865 ml) |                          |           |                          |
|                            | hammer-<br>gebohrt | druckluft<br>gebohrt |                        | Manuelle<br>Auspresspistole                | Pneumatikpistole         | Pneumatikpistole      |                          |           |                          |
|                            |                    |                      |                        | $l_{max}$                                  | Mischer-<br>verlängerung | $l_{max}$             | Mischer-<br>verlängerung | $l_{max}$ | Mischer-<br>verlängerung |
| [mm]                       | [mm]               | Nr.                  | [cm]                   | [cm]                                       | [cm]                     | [cm]                  | [cm]                     |           |                          |
| 8                          | 12                 | -                    | -                      | 70   | VM-XLE 10                | 80                    | VM-XLE 10                | 80        | VM-XLE 10                |
| 10                         | 14                 | -                    | VM-IA 14               |  |                          | 100                   |                          | 100       |                          |
| 12                         | 16                 | -                    | VM-IA 16               |  |                          | 120                   |                          | 120       |                          |
| 14                         | 18                 | -                    | VM-IA 18               |  |                          | 140                   |                          | 140       |                          |
| 16                         | 20                 | -                    | VM-IA 20               |  |                          | 160                   |                          | 160       |                          |
| 20                         | 25                 | 26                   | VM-IA 25               | 50   | VM-XLE 10<br>VM-XLE 16   | 70                    | VM-XLE 10<br>VM-XLE 16   | 200       | VM-XLE 16                |
| 22                         | 28                 | -                    | VM-IA 28               |  |                          |                       |                          |           |                          |
| 24                         | 32                 | -                    | VM-IA 32               |  |                          |                       |                          |           |                          |
| 24                         | 32                 | -                    | VM-IA 32               |  |                          |                       |                          |           |                          |
| 25                         | 32                 | -                    | VM-IA 32               |  |                          |                       |                          |           |                          |

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Markierung für Mischerverlängerung, Injektionsadapter,  
max. Verankerungslänge und Mischerverlängerungen**

**Anhang 9**

**Tabelle 9: Werte für die Vorbemessung von Endverankerungen**  
Beispiel für C20/25, gute Verbundbedingungen, B500 A

| Stab-Ø<br>d <sub>s</sub> | α <sub>1</sub> = α <sub>2</sub> = α <sub>3</sub> = α <sub>4</sub> = α <sub>5</sub> = 1,0 |                                     |                    | α <sub>2</sub> oder α <sub>5</sub> = 0,5<br>α <sub>1</sub> = α <sub>3</sub> = α <sub>4</sub> = 1,0 |                                     |                    |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
|                          | Verankerungs-<br>länge l <sub>bd</sub>   | Bemessungs-<br>wert N <sub>Rd</sub> | Mörtel-<br>volumen | Verankerungs-<br>länge l <sub>bd</sub>   | Bemessungs-<br>wert N <sub>Rd</sub> | Mörtel-<br>volumen |
| [mm]                     | [mm]   | [kN]                                | [ml]               | [mm]   | [kN]                                | [ml]               |
| 8                        | 170*   | 9,83                                | 13                 | 170*   | 14,04                               | 13                 |
|                          | 220  | 12,72                               | 17                 | 190  | 15,69                               | 14                 |
|                          | 270  | 15,61                               | 20                 | 220  | 18,17                               | 17                 |
|                          | 378  | 21,85                               | 29                 | 265  | 21,85                               | 20                 |
| 10                       | 213*   | 15,39                               | 19                 | 213*   | 21,99                               | 19                 |
|                          | 280  | 20,23                               | 25                 | 240  | 24,77                               | 22                 |
|                          | 340  | 24,57                               | 31                 | 270  | 27,87                               | 24                 |
|                          | 410  | 29,63                               | 37                 | 300  | 30,97                               | 27                 |
| 12                       | 473  | 34,15                               | 43                 | 331  | 34,15                               | 30                 |
|                          | 255*   | 22,11                               | 27                 | 255*   | 31,59                               | 27                 |
|                          | 330  | 28,61                               | 35                 | 290  | 35,92                               | 31                 |
|                          | 410  | 35,55                               | 43                 | 330  | 40,88                               | 35                 |
| 14                       | 490  | 42,49                               | 52                 | 360  | 44,59                               | 38                 |
|                          | 567  | 49,17                               | 60                 | 397  | 49,17                               | 42                 |
|                          | 298*   | 30,15                               | 36                 | 298*   | 43,06                               | 36                 |
|                          | 390  | 39,45                               | 47                 | 340  | 49,13                               | 41                 |
| 16                       | 480  | 48,56                               | 58                 | 380  | 54,92                               | 46                 |
|                          | 570  | 57,66                               | 69                 | 420  | 60,7                                | 51                 |
|                          | 662  | 66,93                               | 80                 | 463  | 66,93                               | 56                 |
|                          | 340*   | 39,31                               | 46                 | 340*   | 56,15                               | 46                 |
| 20                       | 440  | 50,87                               | 60                 | 390  | 64,41                               | 53                 |
|                          | 550  | 63,59                               | 75                 | 430  | 71,02                               | 58                 |
|                          | 650  | 75,15                               | 88                 | 480  | 79,28                               | 65                 |
|                          | 756  | 87,42                               | 103                | 529  | 87,42                               | 72                 |
| 22                       | 425*   | 61,42                               | 90                 | 425*   | 87,74                               | 90                 |
|                          | 560  | 80,93                               | 119                | 480  | 99,09                               | 102                |
|                          | 690  | 99,71                               | 146                | 540  | 111,48                              | 115                |
|                          | 820  | 118,5                               | 174                | 600  | 123,87                              | 127                |
| 24                       | 945  | 136,59                              | 200                | 662  | 136,59                              | 140                |
|                          | 468*   | 74,4                                | 132                | 468*   | 106,28                              | 132                |
|                          | 610  | 96,97                               | 172                | 530  | 120,36                              | 150                |
|                          | 750  | 119,22                              | 212                | 600  | 136,26                              | 170                |
| 25                       | 900  | 143,07                              | 254                | 660  | 149,88                              | 187                |
|                          | 1040   | 165,28                              | 294                | 728  | 165,28                              | 206                |
|                          | 510*   | 88,44                               | 215                | 510*   | 126,35                              | 215                |
|                          | 670  | 116,19                              | 283                | 580  | 143,69                              | 245                |
| 25                       | 820  | 142,2                               | 346                | 650  | 161,03                              | 274                |
|                          | 980  | 169,95                              | 414                | 720  | 178,37                              | 304                |
|                          | 1134   | 196,69                              | 479                | 794  | 196,69                              | 335                |
|                          | 532*   | 96,1                                | 200                | 532*   | 137,29                              | 200                |
| 25                       | 690  | 124,64                              | 259                | 610  | 157,42                              | 229                |
|                          | 860  | 155,35                              | 323                | 680  | 175,48                              | 256                |
|                          | 1020   | 184,25                              | 384                | 750  | 193,54                              | 282                |
|                          | 1181   | 213,42                              | 444                | 827  | 213,42                              | 311                |

\* minimale Verankerungslänge siehe Anhang 5, Tabelle 3

Die Bemessungen gelten für gute Verbundbedingungen gemäß EN 1992-1-1. Für alle anderen Verbundbedingungen sind die Werte mit 0,7 zu multiplizieren.

Das Mörtelvolumen wurde wie folgt berechnet:  $V = 1,2 \cdot (d_o^2 - d_s^2) \cdot \pi \cdot l_v / 4$

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Werte für die Vorbemessung von Endverankerungen**  
**Beispiel für: C20/25, gute Verbundbedingungen, B500 A**

**Anhang 10**

**Tabelle 10: Werte für die Vorbemessung von Übergreifungsstößen**

Beispiel für C20/25, gute Verbundbedingungen, B500 A

| Stab-Ø<br>d <sub>s</sub> | α <sub>1</sub> = α <sub>2</sub> = α <sub>3</sub> = α <sub>4</sub> = α <sub>5</sub> = 1,0 |                                     |                    | α <sub>2</sub> oder α <sub>5</sub> = 0,5<br>α <sub>1</sub> = α <sub>3</sub> = α <sub>4</sub> = 1,0 |                                     |                    |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
|                          | Verankerungs-<br>länge l <sub>bd</sub>   | Bemessungs-<br>wert N <sub>Rd</sub> | Mörtel-<br>volumen | Verankerungs-<br>länge l <sub>bd</sub>   | Bemessungs-<br>wert N <sub>Rd</sub> | Mörtel-<br>volumen |
| [mm]                     | [mm]   | [kN]                                | [ml]               | [mm]   | [kN]                                | [ml]               |
| 8                        | 300*   | 9,83                                | 23                 | 300*   | 14,04                               | 23                 |
|                          | 320  | 12,72                               | 24                 | 290  | 15,69                               | 22                 |
|                          | 340  | 15,61                               | 26                 | 280  | 18,17                               | 21                 |
|                          | 378  | 21,85                               | 29                 | 265  | 21,85                               | 20                 |
| 10                       | 300*   | 15,39                               | 27                 | 300*   | 21,99                               | 27                 |
|                          | 340  | 20,23                               | 31                 | 310  | 24,77                               | 28                 |
|                          | 390  | 24,57                               | 35                 | 320  | 27,87                               | 29                 |
|                          | 430  | 29,63                               | 39                 | 320  | 30,97                               | 29                 |
|                          | 473*   | 34,15                               | 43                 | 331*   | 34,15                               | 30                 |
| 12                       | 300*   | 22,11                               | 32                 | 300*   | 31,59                               | 32                 |
|                          | 370  | 28,61                               | 39                 | 320  | 35,92                               | 34                 |
|                          | 430  | 35,55                               | 45                 | 350  | 40,88                               | 37                 |
|                          | 500  | 42,49                               | 53                 | 370  | 44,59                               | 39                 |
|                          | 567  | 49,17                               | 60                 | 397  | 49,17                               | 42                 |
| 14                       | 315*   | 30,15                               | 38                 | 315*   | 43,06                               | 38                 |
|                          | 400  | 39,45                               | 48                 | 350  | 49,13                               | 42                 |
|                          | 490  | 48,56                               | 59                 | 390  | 54,92                               | 47                 |
|                          | 570  | 57,66                               | 69                 | 430  | 60,7                                | 52                 |
|                          | 662  | 66,93                               | 80                 | 463  | 66,93                               | 56                 |
| 16                       | 360*   | 39,31                               | 49                 | 360*   | 56,15                               | 49                 |
|                          | 460  | 50,87                               | 62                 | 400  | 64,41                               | 54                 |
|                          | 560  | 63,59                               | 76                 | 440  | 71,02                               | 60                 |
|                          | 660  | 75,15                               | 90                 | 490  | 79,28                               | 67                 |
|                          | 756  | 87,42                               | 103                | 529  | 87,42                               | 72                 |
| 20                       | 450*   | 61,42                               | 95                 | 450*   | 87,74                               | 95                 |
|                          | 570  | 80,93                               | 121                | 500  | 99,09                               | 106                |
|                          | 700  | 99,71                               | 148                | 560  | 111,48                              | 119                |
|                          | 820  | 118,5                               | 174                | 610  | 123,87                              | 129                |
|                          | 945  | 136,59                              | 200                | 662  | 136,59                              | 140                |
| 22                       | 495*   | 74,4                                | 140                | 495*   | 106,28                              | 140                |
|                          | 630  | 96,97                               | 178                | 550  | 120,36                              | 156                |
|                          | 770  | 119,22                              | 218                | 610  | 136,26                              | 172                |
|                          | 900  | 143,07                              | 254                | 670  | 149,88                              | 189                |
|                          | 1040   | 165,28                              | 294                | 728  | 165,28                              | 206                |
| 24                       | 540*   | 88,44                               | 228                | 540*   | 126,35                              | 228                |
|                          | 690  | 116,19                              | 291                | 600  | 143,69                              | 253                |
|                          | 840  | 142,2                               | 355                | 670  | 161,03                              | 283                |
|                          | 990  | 169,95                              | 418                | 730  | 178,37                              | 308                |
|                          | 1134   | 196,69                              | 479                | 794  | 196,69                              | 335                |
| 25                       | 563*   | 96,1                                | 212                | 563*   | 137,29                              | 212                |
|                          | 720  | 124,64                              | 271                | 630  | 157,42                              | 237                |
|                          | 870  | 155,35                              | 327                | 700  | 175,48                              | 263                |
|                          | 1030   | 184,25                              | 387                | 760  | 193,54                              | 286                |
|                          | 1181   | 213,42                              | 444                | 827  | 213,42                              | 311                |

\* minimale Verankerungslänge siehe Anhang 5, Tabelle 3

Die Bemessungen gelten für gute Verbundbedingungen gemäß EN 1992-1-1. Für alle anderen Verbundbedingungen sind die Werte mit 0,7 zu multiplizieren.

Das Mörtelvolumen wurde wie folgt berechnet:  $V = 1,2 \cdot (d_o^2 - d_s^2) \cdot \pi \cdot l_v / 4$

**MKT Injektionssystem VMU eco für Bewehrungsanschluss**

**Werte für die Vorbemessung von Übergreifungsstößen  
Beispiel für C20/25, gute Verbundbedingungen, B500 A**

**Anhang 11**