

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

ETA-18/0487  
vom 4. Juli 2018

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Verbunddübel zur Verankerung im Beton

Hersteller

PRO-DOMA, SE  
Budcická 1479  
190 00 PRAHA 9 - Újezd nad Lesy  
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Herstellungsbetrieb

PRO-DOMA, SE

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

21 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330499-00-0601

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

## Besonderer Teil

### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Das PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester ist ein Verbunddübel, der aus einer Mörtelkartusche mit Injektionsmörtel Kotva chemická vinylester PRO-DOMA, Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed oder Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed und einem Stahlteil besteht.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

### 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

### 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1 bis C 5
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1 bis C 3
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 6
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leitungskategorien C1 und C2	Keine Leistung bestimmt

#### 3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Keine Leistung bestimmt

### 4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330499-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 4. Juli 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow  
Abteilungsleiter

Beglaubigt:

### Einbauzustände

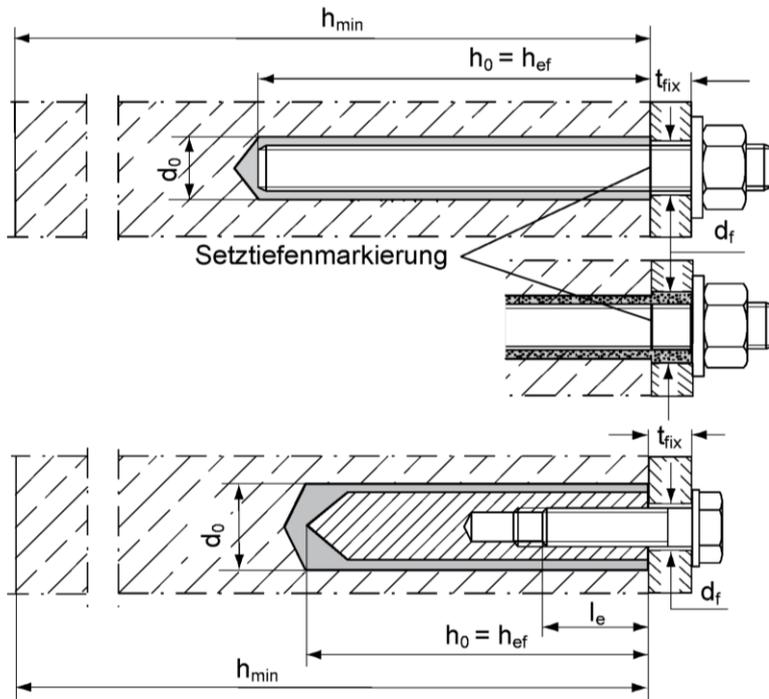

**Ankerstange**  
Vorsteckmontage

**Ankerstange**  
Durchsteckmontage  
(Ringspalt mit Mörtel verfüllt)

**fischer Innengewindeanker RG MI**  
Nur Vorsteckmontage

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester


**Produktbeschreibung**  
Einbauzustände

**Anhang A 1**



**Kartuschengrößen Shuttle**

(345 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 950 ml, 1100 ml, 1500 ml)

**Aufdruck:** Kotva chemická vinylester PRO-DOMA or Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed or Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala, Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweis, Größe, Volumen

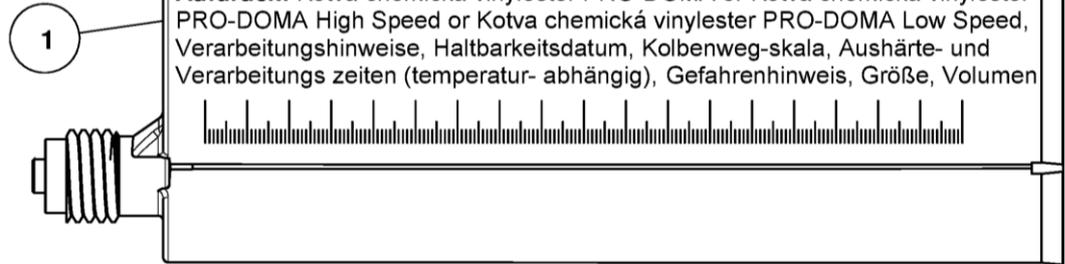


Verschlusskappe




**Kartuschengrößen Coaxial**

(100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml)

**Aufdruck:** : Kotva chemická vinylester PRO-DOMA or Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed or Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala, Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweis, Größe, Volumen

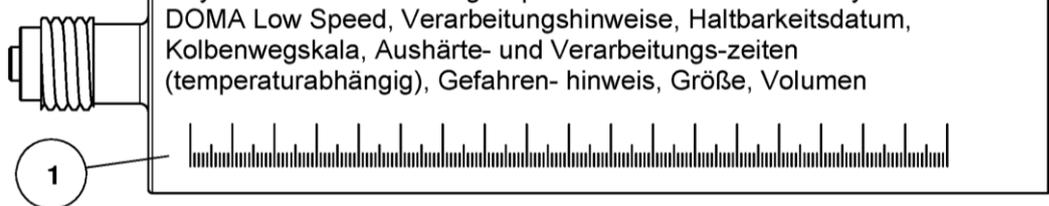


Statikmischer FIS MR Plus



Verlängerungsschlauch




Injektionshilfe




**Ankerstange**

Größe: M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30




Unterlegscheibe

Sechskantmutter

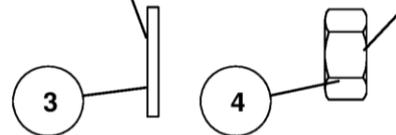

**fischer Innengewindeanker RG MI**

Größe: M8, M10, M12, M16, M20

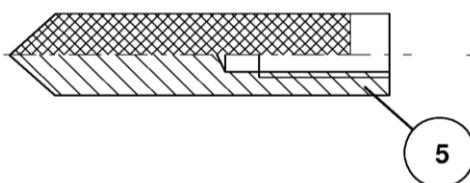


Schraube

Gewindestange

Unterlegscheibe

Sechskantmutter

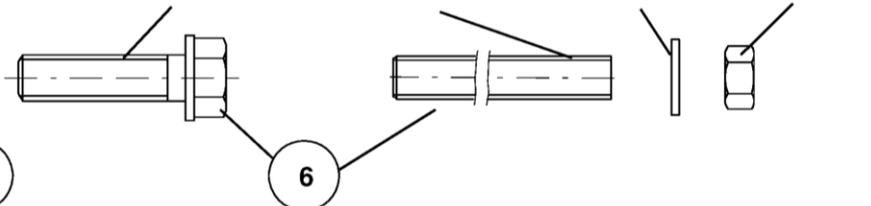

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Produktbeschreibung  
Kartusche / Statikmischer / Stahlteile

Anhang A 2

<b>Tabelle A1: Materialien</b>				
<b>Teil</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Material</b>		
1	Mörtelkartusche	Mörtel, Härter, Füllstoffe		
	Stahlart	Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosions- beständiger Stahl C
2	Ankerstange	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; 1.4062, 1.4662, 1.4462 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 50 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 oder Festigkeitsklasse 70 mit $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$ 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung
3	Unterlegscheibe ISO 7089:2000	verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
4	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 5 oder 8; EN ISO 898-2:2012 verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
5	fischer Innengewindeanker RG MI	Festigkeitsklasse 5.8 ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
6	Handelsübliche Schraube oder Anker- / Gewindestange für fischer Innengewinde- anker RG MI	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ , ISO 4042:1999 A2K $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014 $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014 $A_5 > 8 \%$ Bruchdehnung
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester				<b>Anhang A 3</b>
Produktbeschreibung Materialien				

## Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)

**Tabelle B1: Übersicht Nutzungs- und Leistungskategorien**

Beanspruchung der Verankerung		Kotva chemická vinylester PRO-DOMA, Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed or Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed mit ...			
		Ankerstange 		fischer Innengewindeanker RG MI 	
Hammerbohren mit Standardbohrer 		alle Größen			
Hammerbohren mit Hohlbohrer (Heller "Duster Expert" oder Hilti "TE-CD, TE-YD") 		Bohrmenndurchmesser ( $d_0$ ) 12 mm bis 35 mm			
Statische und quasi-statische Belastung, im	ungerissenen Beton	M6 bis M30	Tabellen: C1, C3, C4, C6	M8 bis M20	Tabellen: C2, C3, C5, C7
	gerissenen Beton	M10 bis M20		nicht bewertet	
Nutzungs-kategorie	Trockener oder nasser Beton	M6 bis M30		M8 bis M20	
	Wasser-gefülltes Bohrloch <sup>1)</sup>	M12 bis M30		M8 bis M20	
Einbau-temperatur		0 °C bis +40 °C			
Gebrauchs-temperatur-bereiche	Temperaturbereich I	-40 °C bis +80 °C (maximale Langzeittemperatur +50 °C und maximale Kurzzeittemperatur +80 °C)			
	Temperaturbereich II	-40 °C bis +120 °C (maximale Langzeittemperatur +72 °C und maximale Kurzzeittemperatur +120 °C)			
<sup>1)</sup> Nur Koaxial Kartuschen: 380 ml, 400 ml und 410 ml					
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester					<b>Anhang B 1</b>
Verwendungszweck Spezifikationen (Teil 1)					

## Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 2)

### Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013

### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl)
- Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (hochkorrosionsbeständiger Stahl)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)

### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel angegeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern)
- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach FprEN 1992-4:2017 und Technical Report TR 055.

### Einbau:

- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
- Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln
- Effektive Verankerungstiefe markieren und einhalten
- Überkopfmontage erlaubt

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Verwendungszweck  
Spezifikationen (Teil 2)


Anhang B 2

**Tabelle B2: Montagekennwerte für Ankerstangen**


Größe		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
Schlüsselweite	SW	10	13	17	19	24	30	36	41	46	
Bohrernenn- durchmesser	$d_0$	8	10	12	14	18	24	28	30	35	
Bohrlochtiefe	$h_0$	$h_0 = h_{ef}$									
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	50	60	60	70	80	90	96	108	120	
	$h_{ef,max}$	72	160	200	240	320	400	480	540	600	
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min}$ =	[mm]	40	40	45	55	65	85	105	125	140
	$c_{min}$										
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	Vorsteck- montage $d_f$	7	9	12	14	18	22	26	30	33	
	Durchsteck- montage $d_f$	9	11	14	16	20	26	30	32	40	
Mindestdicke des Betonbauteils	$h_{min}$	$h_{ef} + 30$ ( $\geq 100$ )				$h_{ef} + 2d_0$					
Maximales Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$	[Nm]	5	10	20	40	60	120	150	200	300

**Ankerstangen:**

**fischer  
FIS A**

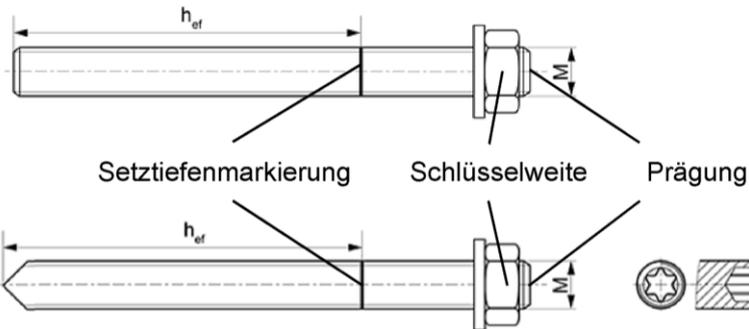

**fischer  
RG M**



**Prägung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:**

Festigkeitsklasse 8.8, Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 80 und hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 80: •

Nichtrostender Stahl A4 Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbeständiger Stahl C Festigkeitsklasse 50: ••  
Oder Farbmarkierung nach DIN 976-1

**Handelsübliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern dürfen ebenfalls verwendet werden, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt werden:**

- Materialien, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Anhang A 3, Tabelle A1
- Prüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004, die Dokumente müssen aufbewahrt werden
- Markierung der Verankerungstiefe

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester



**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte Ankerstange

**Anhang B 3**

**Tabelle B3: Montagekennwerte für fischer Innengewindeanker RG MI**

Größe		M8	M10	M12	M16	M20
Hülsendurchmesser	$d_H$	12	16	18	22	28
Bohrernenn- durchmesser	$d_0$	14	18	20	24	32
Bohrlochtiefe	$h_0$	$h_0 = h_{ef} = L_H$				
Effektive Verankerungstiefe ( $h_{ef} = L_H$ )	$h_{ef}$	90	90	125	160	200
Minimaler Achs- und Randabstand	$s_{min}$ = $c_{min}$	55	65	75	95	125
Durchmesser des Durchgang- lochs im Anbauteil	$d_f$	9	12	14	18	22
Mindestdicke des Betonbauteils	$h_{min}$	120	125	165	205	260
Maximale Einschraubtiefe	$l_{E,max}$	18	23	26	35	45
Minimale Einschraubtiefe	$l_{E,min}$	8	10	12	16	20
Maximales Montage- drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	10	20	40	80	120

**fischer Innengewindeanker RG MI**

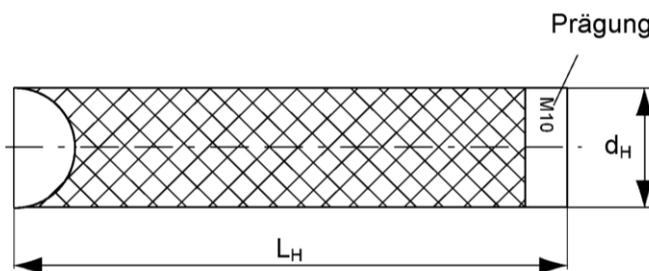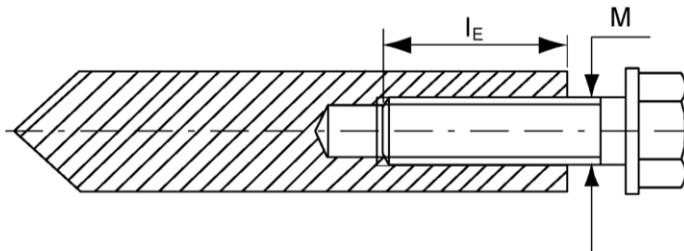

**Prägung:** Ankergröße  
z. B.: **M10**

Nichtrostender Stahl  
zusätzlich **A4**  
z. B.: **M10 A4**

Hochkorrosionsbeständiger Stahl  
zusätzlich **C**  
z. B.: **M10 C**

Befestigungsschraube oder Ankerstangen / Gewindestangen (einschließlich Mutter und Unterlegscheibe) müssen Anhang A 3, Tabelle A1 entsprechen

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester


**Verwendungszweck**  
Montagekennwerte fischer Innengewindeanker RG MI

**Anhang B 4**

**Tabelle B4:** Durchmesser der Fischer Reinigungsbürste BS (Stahlbürste)

Die Größe der Stahlbürste bezieht sich auf den Bohrerennendurchmesser

Bohrerenn- durchmesser	$d_0$	[mm]	8	10	12	14	16	18	20	24	25	28	30	35
Stahlbürsten- durchmesser	$d_b$		9	11	14	16	20		25	26	27	30	40	

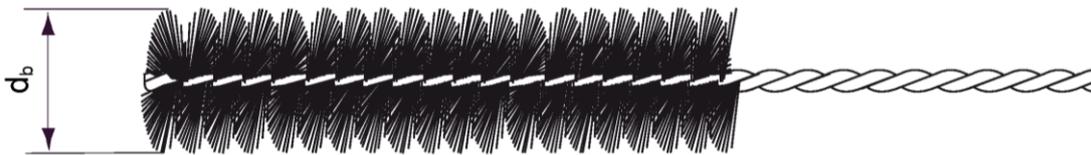

**Tabelle B5:** Maximale Verarbeitungszeit des Mörtels und minimale Wartezeit

(Die Temperatur im Beton darf während der Aushärtung des Mörtels den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

Systemtemperatur [°C]	Maximale Verarbeitungszeit $t_{work}$			Minimale Aushärtezeit <sup>1)</sup> $t_{cure}$		
	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA High Speed	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA	Kotva chemická vinylester PRO-DOMA Low Speed
±0	5 min	---	---	3 h	24 h	---
> ±0 bis +5	5 min	13 min	---	3 h	3 h	6 h
> +5 bis +10	3 min	9 min	20 min	50 min	90 min	3 h
> +10 bis +20	1 min	5 min	10 min	30 min	60 min	2 h
> +20 bis +30	---	4 min	6 min	---	45 min	60 min
> +30 bis +40	---	2 min	4 min	---	35 min	30 min

<sup>1)</sup> Im nassen Beton oder wassergefüllten Bohrlöchern sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln







PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Verwendungszweck  
Reinigungswerkzeug  
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

**Anhang B 5**



### Montageanleitung Teil 1

#### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Standardbohrer)
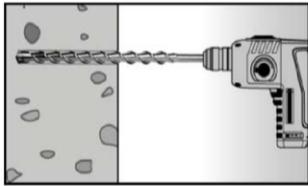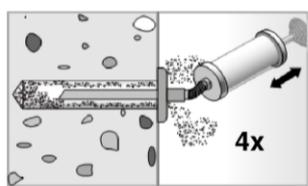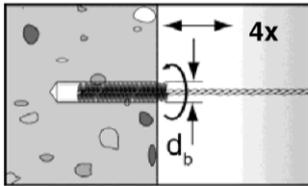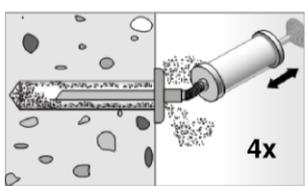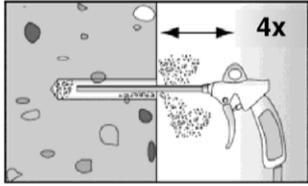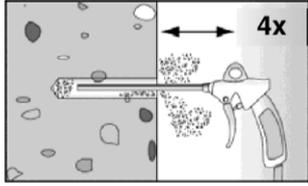
<b>1</b>		Bohrloch erstellen. Bohrlochdurchmesser $d_0$ und Bohrlochtiefe $h_0$ siehe <b>Tabellen B2, B3</b>
<b>2</b>		Bohrloch reinigen: Bei $h_{ef} \leq 12d$ und $d_0 < 18$ mm Bohrloch viermal von Hand ausblasen
<b>3</b>		Bohrloch viermal ausbürsten. Bei tiefen Bohrlochern Verlängerung verwenden. Entsprechende Bürsten siehe <b>Tabelle B4</b>
<b>4</b>		Bohrloch reinigen: Bei $h_{ef} \leq 12d$ und $d_0 < 18$ mm Bohrloch viermal von Hand ausblasen
		Bei $h_{ef} > 12d$ und / oder $d_0 \geq 18$ mm Bohrloch viermal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ( $p > 6$ bar)
		Bei $h_{ef} > 12d$ und / oder $d_0 \geq 18$ mm Bohrloch viermal unter Verwendung ölfreier Druckluft ausblasen ( $p > 6$ bar)

Mit Schritt 5 fortfahren

#### Bohrlocherstellung und Bohrlochreinigung (Hammerbohren mit Hohlbohrer)
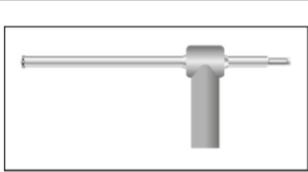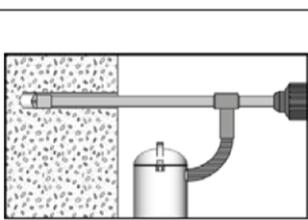
<b>1</b>		Einen geeigneten Hohlbohrer (siehe <b>Tabelle B1</b> ) auf Funktion der Staubabsaugung prüfen
<b>2</b>		Verwendung eines geeigneten Staubabsaugsystems wie z. B. Bosch GAS 35 M AFC oder eines Staubabsaugsystems mit vergleichbaren Leistungsdaten  Bohrloch mit Hohlbohrer erstellen. Das Staubabsaugsystem muss den Bohrstaub konstant während des gesamten Bohrvorgangs absaugen und auf maximale Leistung eingestellt sein. Bohrlochdurchmesser $d_0$ und Bohrlochtiefe $h_0$ siehe <b>Tabellen B2, B3</b>

Mit Schritt 5 fortfahren


PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Verwendungszweck  
Montageanleitung Teil 1

**Anhang B 6**




## Montageanleitung Teil 2

### Kartuschenvorbereitung

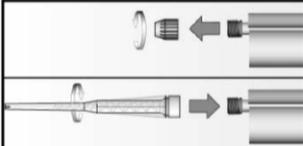5		<p>Verschlusskappe abschrauben</p> <p>Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein)</p>
6		Kartusche in die Auspresspistole legen
7		<p>Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gleichmäßig grau gefärbt ist. Nicht gleichmäßig grauer Mörtel ist zu verwerfen</p>

Mit Schritt 8 fortfahren

### Mörtelinjektion

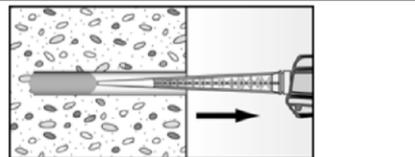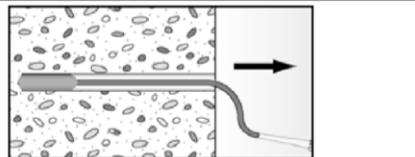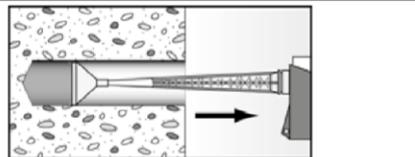8	 <p>Ca. 2/3 des Bohrlochs mit Mörtel füllen. Immer am Bohrlochgrund beginnen und Blasen vermeiden</p>	 <p>Bei Bohrlöchtiefen <math>\geq 150</math> mm Verlängerungsschlauch verwenden</p>	 <p>Bei Überkopfmontage, tiefen Bohrlöchern (<math>h_0 &gt; 250</math> mm) oder großen Bohrl Lochdurchmessern (<math>d_0 \geq 40</math> mm) Injektionshilfe verwenden</p>
---	---	--	---

Mit Schritt 9 fortfahren





PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Verwendungszweck  
Montageanleitung Teil 2

**Anhang B 7**

### Montageanleitung Teil 3

#### Montage Ankerstange und fischer Innengewindeanker RG MI

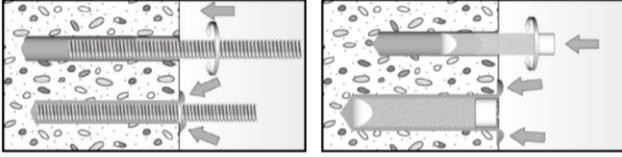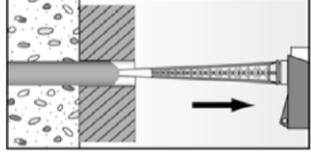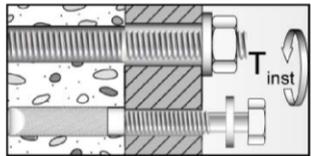9		<p>Nur saubere und ölfreie Verankerungselemente verwenden. Setztiefe des Ankers markieren. Die Ankerstange oder den fischer Innengewindeanker RG MI mit leichten Drehbewegungen in das Bohrloch schieben. Nach dem Setzen des Befestigungselementes muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund ausgetreten sein.</p>
	 <p>Bei Überkopfmontage die Ankerstange mit Keilen (z. B. fischer Zentrierkeile) fixieren bis der Mörtel auszuhärten beginnt</p>	 <p>Bei Durchsteckmontage den Ringspalt mit Mörtel verfüllen</p>
10	 <p>Aushärtezeit abwarten, <math>t_{cure}</math> siehe Tabelle B5</p>	<p>11</p>  <p>Montage des Anbauteils, <math>T_{inst,max}</math> siehe Tabellen B2 und B3</p>

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

Verwendungszweck  
Montageanleitung Teil 3

Anhang B 8

**Tabelle C1: Charakteristische Werte für die Stahltragfähigkeit von Ankerstangen unter Zug- / Querzugbeanspruchung**

Größe		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30			
<b>Zugtragfähigkeit, Stahlversagen</b>													
Charakt. Widerstand $N_{Rk,s}$	Stahl verzinkt	5.8	Festigkeits- klasse	[kN]	10	19	29	43	79	123	177	230	281
		8.8			16	29	47	68	126	196	282	368	449
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	50			10	19	29	43	79	123	177	230	281
		70			14	26	41	59	110	172	247	322	393
		80			16	30	47	68	126	196	282	368	449
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>													
Teilsicherheits- beiwert $\gamma_{Ms,N}$	Stahl verzinkt	5.8	Festigkeits- klasse	[-]	1,50								
		8.8			1,50								
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	50			2,86								
		70			1,50 <sup>2)</sup> / 1,87								
		80			1,60								
<b>Quertragfähigkeit, Stahlversagen</b>													
<b>ohne Hebelarm</b>													
Charakt. Wider- stand $V_{Rk,s}^0$	Stahl verzinkt	5.8	Festigkeits- klasse	[kN]	5	9	15	21	39	61	89	115	141
		8.8			8	15	23	34	63	98	141	184	225
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	50			5	9	15	21	39	61	89	115	141
		70			7	13	20	30	55	86	124	161	197
		80			8	15	23	34	63	98	141	184	225
Duktilitätsfaktor	$k_7$	[-]	1,0										
<b>mit Hebelarm</b>													
Charakt. Biege- moment $M_{Rk,s}^0$	Stahl verzinkt	5.8	Festigkeits- klasse	[Nm]	7	19	37	65	166	324	560	833	1123
		8.8			12	30	60	105	266	519	896	1333	1797
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	50			7	19	37	65	166	324	560	833	1123
		70			10	26	52	92	232	454	784	1167	1573
		80			12	30	60	105	266	519	896	1333	1797
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>													
Teilsicherheits- beiwert $\gamma_{Ms,V}$	Stahl verzinkt	5.8	Festigkeits- klasse	[-]	1,25								
		8.8			1,25								
	Nichtrostender Stahl A4 und Hochkorrosions- beständiger Stahl C	50			2,38								
		70			1,25 <sup>2)</sup> / 1,56								
		80			1,33								
<sup>1)</sup> Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren <sup>2)</sup> Nur für fischer FIS A und RG M aus hochkorrosionsbeständigem Stahl C													
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester										<b>Anhang C 1</b>			
<b>Leistungsdaten</b> Charakteristische Stahltragfähigkeiten für Ankerstangen													

**Tabelle C2: Charakteristische Werte für die Stahltragfähigkeit von  
fischer Innengewindeankern RG MI unter Zug- / Querzugbeanspruchung**

Größe			M8	M10	M12	M16	M20	
<b>Zugtragfähigkeit, Stahlversagen</b>								
Charakteristischer Widerstand mit Schraube	$N_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse	5.8	19	29	43	79	123
			8.8					
		Festigkeitsklasse	A4	26	41	59	110	172
			C					
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>								
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	Festigkeitsklasse	5.8	1,50				
			8.8	1,50				
		Festigkeitsklasse	A4	1,87				
			C	1,87				
<b>Quertragfähigkeit, Stahlversagen</b>								
<b>ohne Hebelarm</b>								
Charakteristischer Widerstand mit Schraube	$V^0_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse	5.8	9,2	14,5	21,1	39,2	62,0
			8.8					
		Festigkeitsklasse	A4	12,8	20,3	29,5	54,8	86,0
			C					
Duktilitätsfaktor		$k_7$	1,0					
<b>mit Hebelarm</b>								
Charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	Festigkeitsklasse	5.8	20	39	68	173	337
			8.8					
		Festigkeitsklasse	A4	26	52	92	232	454
			C					
<b>Teilsicherheitsbeiwerte<sup>1)</sup></b>								
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	Festigkeitsklasse	5.8	1,25				
			8.8	1,25				
		Festigkeitsklasse	A4	1,56				
			C	1,56				
<sup>1)</sup> Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren								
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester							<b>Anhang C 2</b>	
<b>Leistungsdaten</b> Charakteristische Stahltragfähigkeiten für fischer Innengewindeanker RG MI								

**Tabelle C3: Allgemeine Bemessungsfaktoren für die Zug- / Querzugtragfähigkeit; ungerissener oder gerissener Beton**

Größe	Alle Größen										
<b>Zugtragfähigkeit</b>											
<b>Faktoren für Betondruckfestigkeiten &gt; C20/25</b>											
Erhöhungsfaktor für $\tau_{Rk}$	C25/30	$\Psi_c$	[-]	1,05							
	C30/37			1,10							
	C35/45			1,15							
	C40/50			1,19							
	C45/55			1,22							
	C50/60			1,26							
<b>Versagen durch Spalten</b>											
Randabstand	$h / h_{ef} \geq 2,0$	$c_{cr,sp}$	[mm]	1,0 $h_{ef}$							
	$2,0 > h / h_{ef} > 1,3$			4,6 $h_{ef} - 1,8 h$							
	$h / h_{ef} \leq 1,3$			2,26 $h_{ef}$							
Achsabstand	$s_{cr,sp}$			2 $c_{cr,sp}$							
<b>Versagen durch kegelförmigen Betonausbruch</b>											
Ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0								
Gerissener Beton	$k_{cr,N}$		7,7								
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef}$								
Achsabstand	$s_{cr,N}$		2 $c_{cr,N}$								
<b>Querzugtragfähigkeit</b>											
<b>Montagebeiwert</b>											
Alle Einbaubedingungen	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0								
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>											
Faktor	$k_B$	[-]	2,0								
<b>Betonkantenbruch</b>											
Der Wert von $h_{ef}$ (= $l_f$ ) unter Querbelastung		[mm]	min ( $h_{ef}$ ; 8d)								
<b>Rechnerische Durchmesser</b>											
Größe			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Ankerstangen	d	[mm]	6	8	10	12	16	20	24	27	30
fischer Innengewindeanker RG MI	$d_{nom}$		---	12	16	18	22	28	---	---	---
Faktor für Ringspalt	$\alpha_{gap}$	[-]	0,5 (1,0) <sup>1)</sup>								
<sup>1)</sup> Wert in Klammer gilt wenn der Ringspalt zwischen Ankerstange und Anbauteil vollständig mit Mörtel verfüllt ist.											
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester										<b>Anhang C 3</b>	
<b>Leistungsdaten</b> Allgemeine Bemessungsfaktoren bezüglich der charakteristischen Zug- / Quertragfähigkeit											

**Tabelle C4: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von Ankerstangen im ungerissenen oder gerissenen Beton**

Größe	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30			
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>												
Rechnerischer Durchmesser d	[mm]	6	8	10	12	16	20	24	27	30		
<b>Ungerissener Beton</b>												
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>												
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	9,0	11,0	11,0	11,0	10,0	9,5	9,0	8,5	8,5
	II: 72 °C / 120 °C			6,5	9,5	9,5	9,0	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefülltes Bohrloch) <sup>1)</sup>												
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	9,5	8,5	8,0	7,5	7,0	7,0
	II: 72 °C / 120 °C			---	---	---	7,5	7,0	6,5	6,0	6,0	6,0
<b>Montagebeiwert</b>												
Trockener und nasser Beton	$\gamma_{inst}$	[-]	1,2									
Wassergefülltes Bohrloch			---	1,4 <sup>1)</sup>								
<b>Gerissener Beton</b>												
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25</b>												
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)												
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	6,0	6,0	6,0	5,5	---	---	---
	II: 72 °C / 120 °C			---	---	5,0	5,0	5,0	5,0	---	---	---
Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefülltes Bohrloch) <sup>1)</sup>												
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{Rk,cr}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	---	---	---	5,0	5,0	4,5	---	---	---
	II: 72 °C / 120 °C			---	---	---	4,0	4,0	4,0	---	---	---
<b>Montagebeiwert</b>												
Trockener und nasser Beton	$\gamma_{inst}$	[-]	1,2									
Wassergefülltes Bohrloch			---	1,4 <sup>1)</sup>								
<sup>1)</sup> Nur Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 ml												
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester									<b>Anhang C 4</b>			
<b>Leistungsdaten</b> Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von Ankerstangen (ungerissener oder gerissener Beton)												

**Tabelle C5: Charakteristische Werte für die Zugtragfähigkeit von fischer Innengewindeankern RG MI im ungerissenen Beton**

Größe	M8	M10	M12	M16	M20		
<b>Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch</b>							
Rechnerischer Durchmesser d [mm]	12	16	18	22	28		
<b>Ungerissener Beton</b>							
<b>Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25</b>							
<b>Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (trockener und nasser Beton)</b>							
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{RK,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5
	II: 72 °C / 120 °C		9,0	8,0	8,0	7,5	7,0
<b>Hammerbohren mit Standard- oder Hohlbohrer (wassergefülltes Bohrloch) <sup>1)</sup></b>							
Temperaturbereich	I: 50 °C / 80 °C	$\tau_{RK,ucr}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	10,0	9,0	9,0	8,5	8,0
	II: 72 °C / 120 °C		7,5	6,5	6,5	6,0	6,0
<b>Montagebeiwert</b>							
Trockener und nasser Beton	$\gamma_{inst}$	[-]	1,2				
Wassergefülltes Bohrloch			1,4 <sup>1)</sup>				
<sup>1)</sup> Nur Koaxialkartuschen: 380 ml, 400 ml, 410 ml							
PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester					<b>Anhang C 5</b>		
<b>Leistungsdaten</b> Charakteristische Werte für statische oder quasi-statische Zugbelastung von fischer Innengewindeankern RG MI und Betonstahl (ungerissener Beton)							

**Tabelle C6: Verschiebungen für Ankerstangen**

Größe		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
<b>Verschiebungs-Faktoren für Zuglast<sup>1)</sup></b>										
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, II</b>										
$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12
$\delta_{N\infty}$ -Faktor		0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
<b>Gerissener Beton; Temperaturbereich I, II</b>										
$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	---	---	0,12	0,12	0,13	0,13	---	---	---
$\delta_{N\infty}$ -Faktor		---	---	0,27	0,30	0,30	0,30	---	---	---
<b>Verschiebungs-Faktoren für Querlast<sup>2)</sup></b>										
<b>Ungerissener oder gerissener Beton; Temperaturbereich I, II</b>										
$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07
$\delta_{V\infty}$ -Faktor		0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09

<sup>1)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{N0} = \delta_{N0\text{-Faktor}} \cdot \tau_{Ed}$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty\text{-Faktor}} \cdot \tau_{Ed}$$

( $\tau_{Ed}$ : Bemessungswert der einwirkenden Zugspannung)

<sup>2)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{V0} = \delta_{V0\text{-Faktor}} \cdot V_{Ed}$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty\text{-Faktor}} \cdot V_{Ed}$$

( $V_{Ed}$ : Bemessungswert der einwirkenden Querkraft)

**Tabelle C7: Verschiebungen für fischer Innengewindeanker RG MI**

Größe		M8	M10	M12	M16	M20
<b>Verschiebungs-Faktoren für Zuglast<sup>1)</sup></b>						
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, II</b>						
$\delta_{N0}$ -Faktor	[mm/(N/mm <sup>2</sup> )]	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14
$\delta_{N\infty}$ -Faktor		0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
<b>Verschiebungs-Faktoren für Querlast<sup>2)</sup></b>						
<b>Ungerissener Beton; Temperaturbereich I, II</b>						
$\delta_{V0}$ -Faktor	[mm/kN]	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
$\delta_{V\infty}$ -Faktor		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

<sup>1)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{N0} = \delta_{N0\text{-Faktor}} \cdot \tau_{Ed}$$

$$\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty\text{-Faktor}} \cdot \tau_{Ed}$$

( $\tau_{Ed}$ : Bemessungswert der einwirkenden Zugspannung)

<sup>2)</sup> Berechnung der effektiven Verschiebung:

$$\delta_{V0} = \delta_{V0\text{-Faktor}} \cdot V_{Ed}$$

$$\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty\text{-Faktor}} \cdot V_{Ed}$$

( $V_{Ed}$ : Bemessungswert der einwirkenden Querkraft)

PRO-DOMA Injektionssystem Vinylester

**Leistungsdaten**

Verschiebungen Ankerstangen und fischer Innengewindeanker RG MI

**Anhang C 6**